



Granulats : Grave 0/20 Mixte Concassée Calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

E IV b


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2	16	D	1.4D	2D	FI	SE(10)
V.S.S.+U	14.4							86		99				
V.S.S.	12.4							83		97			35.0	
V.S.I.	6.4							63		87	98	100		45
V.S.I.-U	4.4							60		85	97			40

Partie informative

Résultats de production

du 03/10/23 au 24/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	10	16	20	28	40	FI	SE(10)
Maximum	10.9	14	18	24	33	45	60	81	92	98	100	100	9.6	72
Xf+1.25xEcart-types	10.4	13	16	22	30	42	58	81	94	98	100	100		72
Moyenne Xf	9.4	12	15	19	26	37	51	73	87	94	100	100	8.7	68
Xf-1.25xEcart-types	8.3	10	13	17	23	32	45	65	81	91	100	100		65
Minimum	7.6	9	12	16	22	31	42	61	75	87	100	100	7.7	62
Ecart-type	0.83	1.1	1.5	2.1	2.9	4.0	5.2	6.1	5.0	2.9	0.0	0.0	0.80	3.0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	9	17

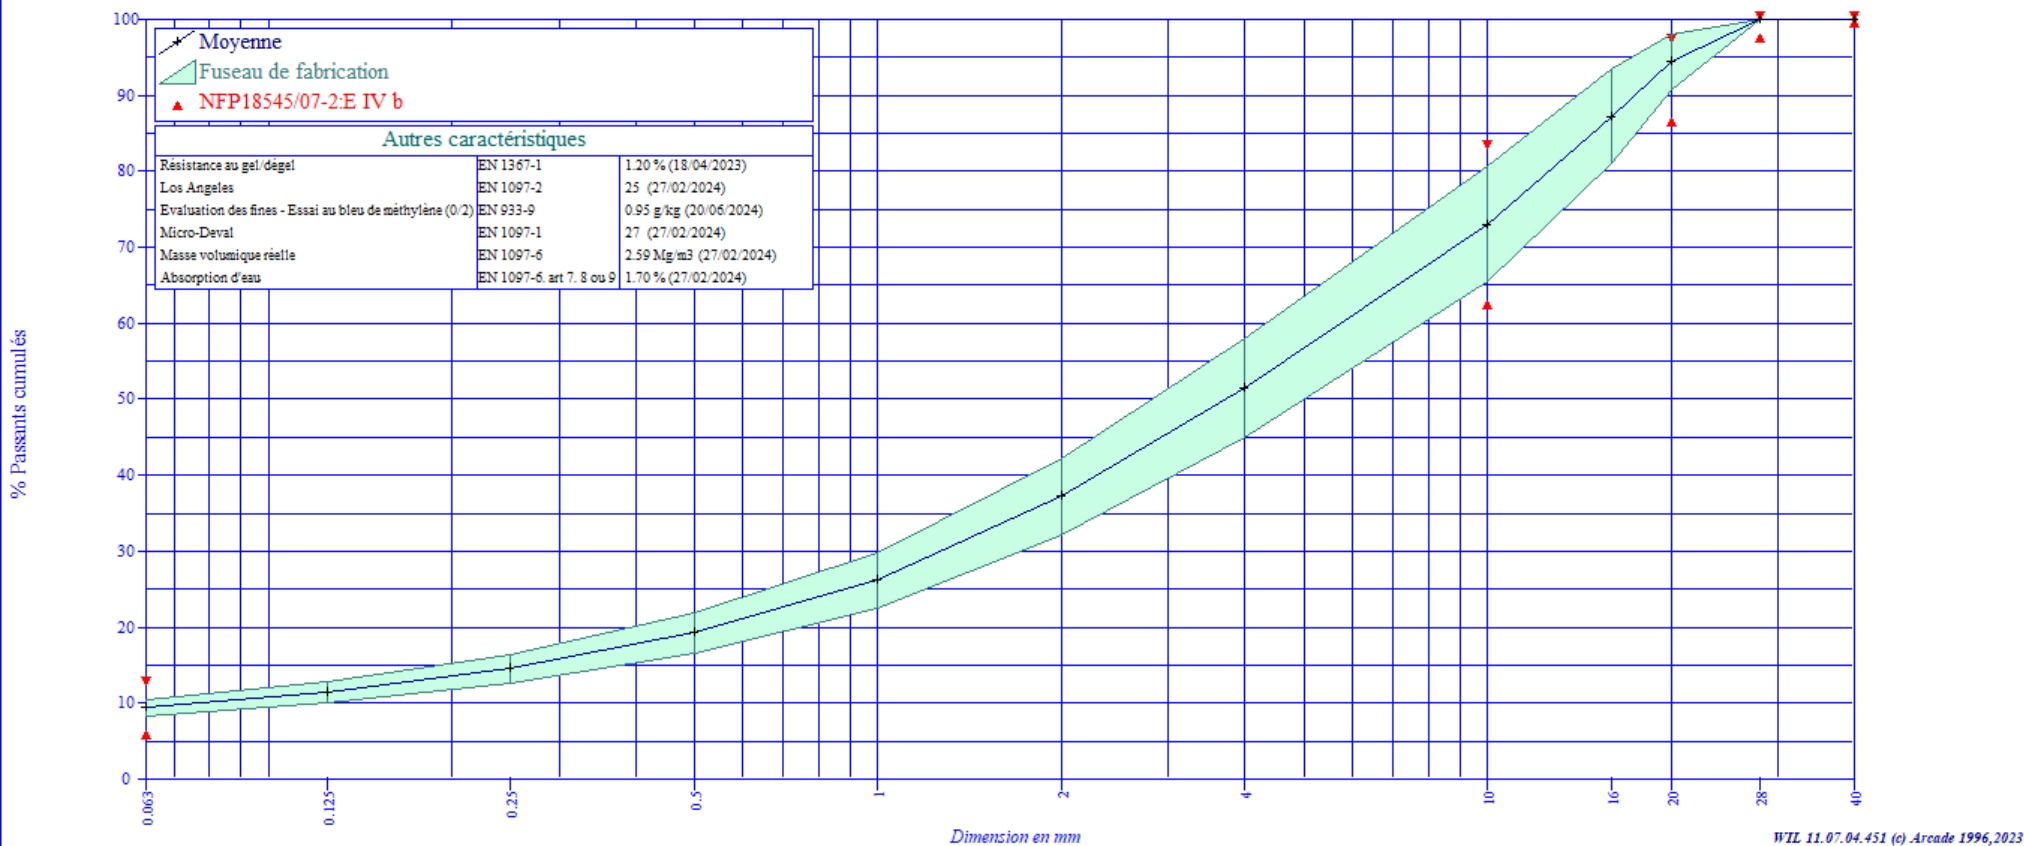

BERGERON Marianne