



**Granulats :** Sable 0/4 Concassé  
**Pétrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Concassé

**FRANCOIS PERRIN SAS**  
102 Route de Lyon BP 16  
38510 MORESTEL  
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf fB


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	15.3		42		63		4	5.6	8	3.88		
V.S.S.	13.3		41		61		4	5.6	8	3.73	1.50	
V.S.I.	7.3		1		21		4	5.6	8	3.13		60
V.S.I.-U	5.3		0		19		4	5.6	8	2.98		55

## Partie informative

Résultats de production

du 12/01/24 au 24/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	12.1	18	25	35	49	72	96	100	100	3.73		82
Xf+1.25xEcart-types	11.7	16	22	32	46	67	95	100	100	3.63		80
Moyenne Xf	10.3	14	19	28	41	62	93	100	100	3.43	0.73	77
Xf-1.25xEcart-types	8.9	12	16	24	36	57	91	100	100	3.22		74
Minimum	7.4	10	14	21	33	55	89	99	100	3.08		71
Ecart-type	1.15	1.7	2.4	3.3	4.1	4.1	1.4	0.2	0.0	0.160		2.0
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1	25

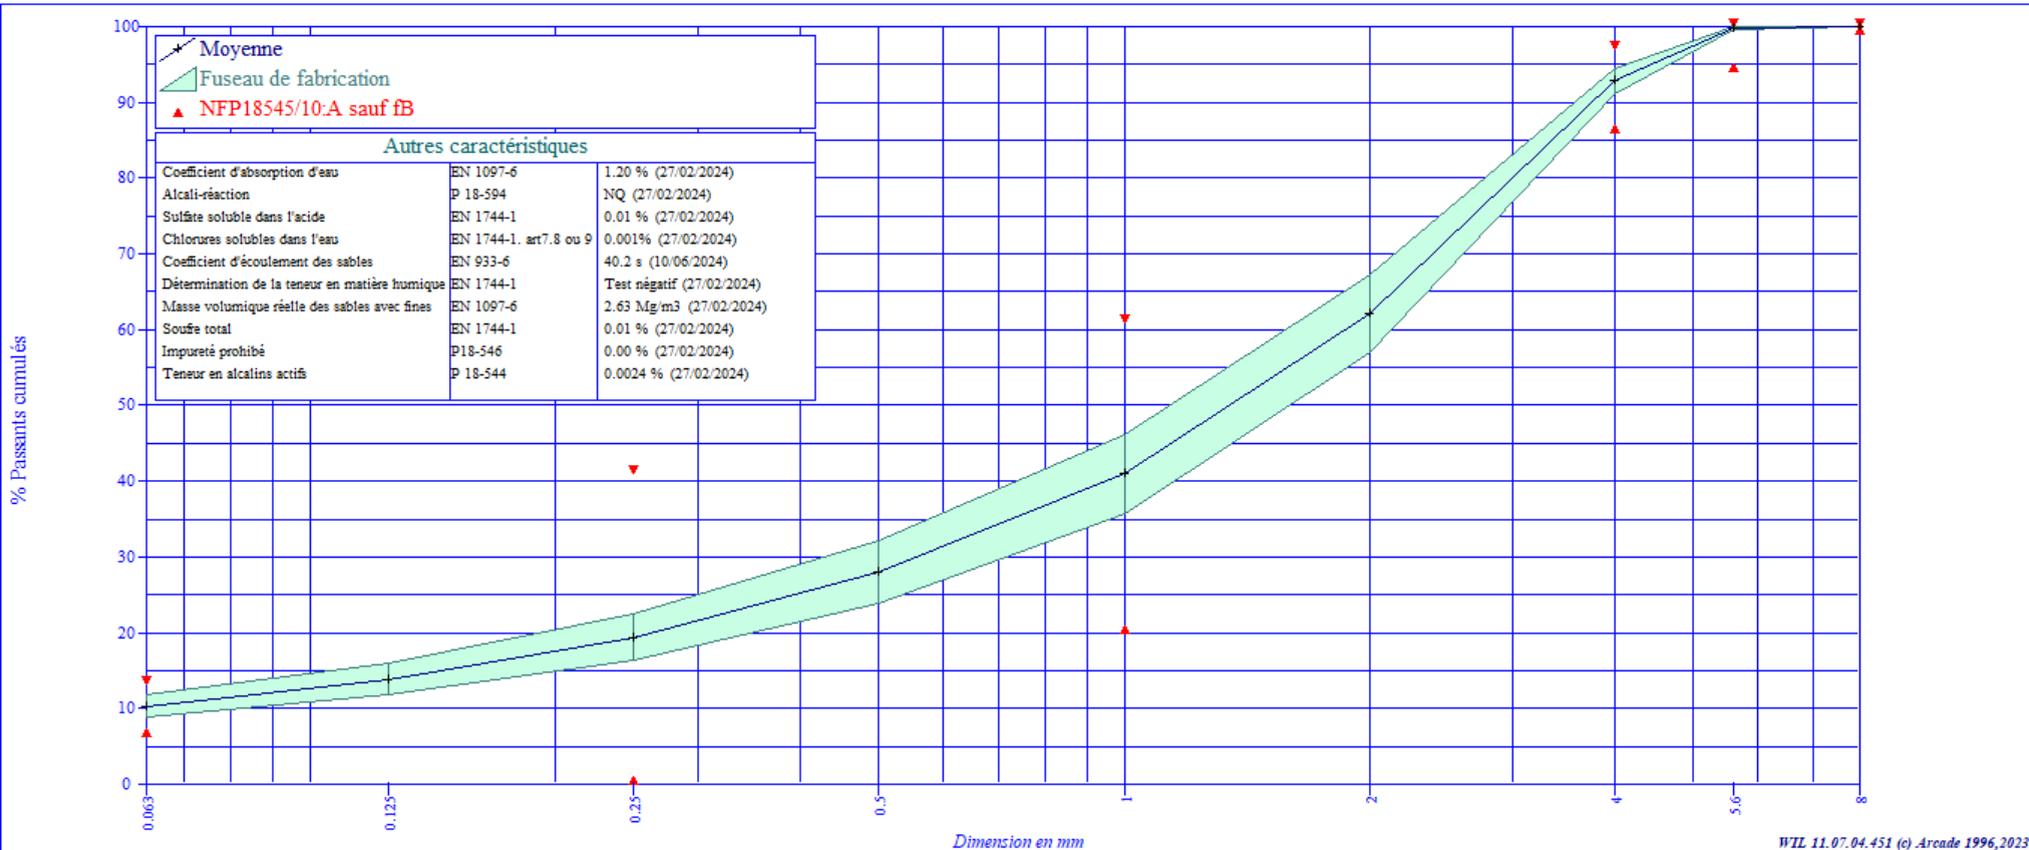

BERGERON Marianne