

Granulats : Sable 0/4 Concassé
Pétrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a Ang 1


| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | D/2 2 | D 4 | 1.4D 5.6 | 2D 8 | Ecs | MB | SE(10) |
|----------|-------|-------|------|-----|---|----------|--------|-------------|---------|------|------|--------|
| V.S.S.+U | 15.5 | | | | | 75 | 99 | 100 | | | | |
| V.S.S. | 13.5 | | | | | 72 | 97 | 100 | | | 2.00 | |
| V.S.I. | 7.5 | | | | | 52 | 87 | 98 | 100 | 35.0 | | 55 |
| V.S.I.-U | 5.5 | | | | | 49 | 85 | 97 | | | | 50 |

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 23/12/24

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 8 | Ecs | MB | SE(10) |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|--------|
| Maximum | 15.3 | 19 | 24 | 34 | 48 | 68 | 97 | 100 | 100 | 43.7 | | 80 |
| Xf+1.25xEcart-types | 12.7 | 17 | 22 | 31 | 45 | 66 | 95 | 100 | 100 | | | 77 |
| Moyenne Xf | 10.5 | 14 | 19 | 27 | 40 | 62 | 93 | 100 | 100 | 40.5 | 0.5 g/kg | 70 |
| Xf-1.25xEcart-types | 8.3 | 11 | 16 | 23 | 35 | 58 | 91 | 100 | 100 | | | 64 |
| Minimum | 7.3 | 9 | 13 | 20 | 32 | 56 | 90 | 99 | 100 | 38.6 | | 61 |
| Ecart-type | 1.74 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.70 | | 5.0 |
| Nombre de résultats | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 1 | 28 |

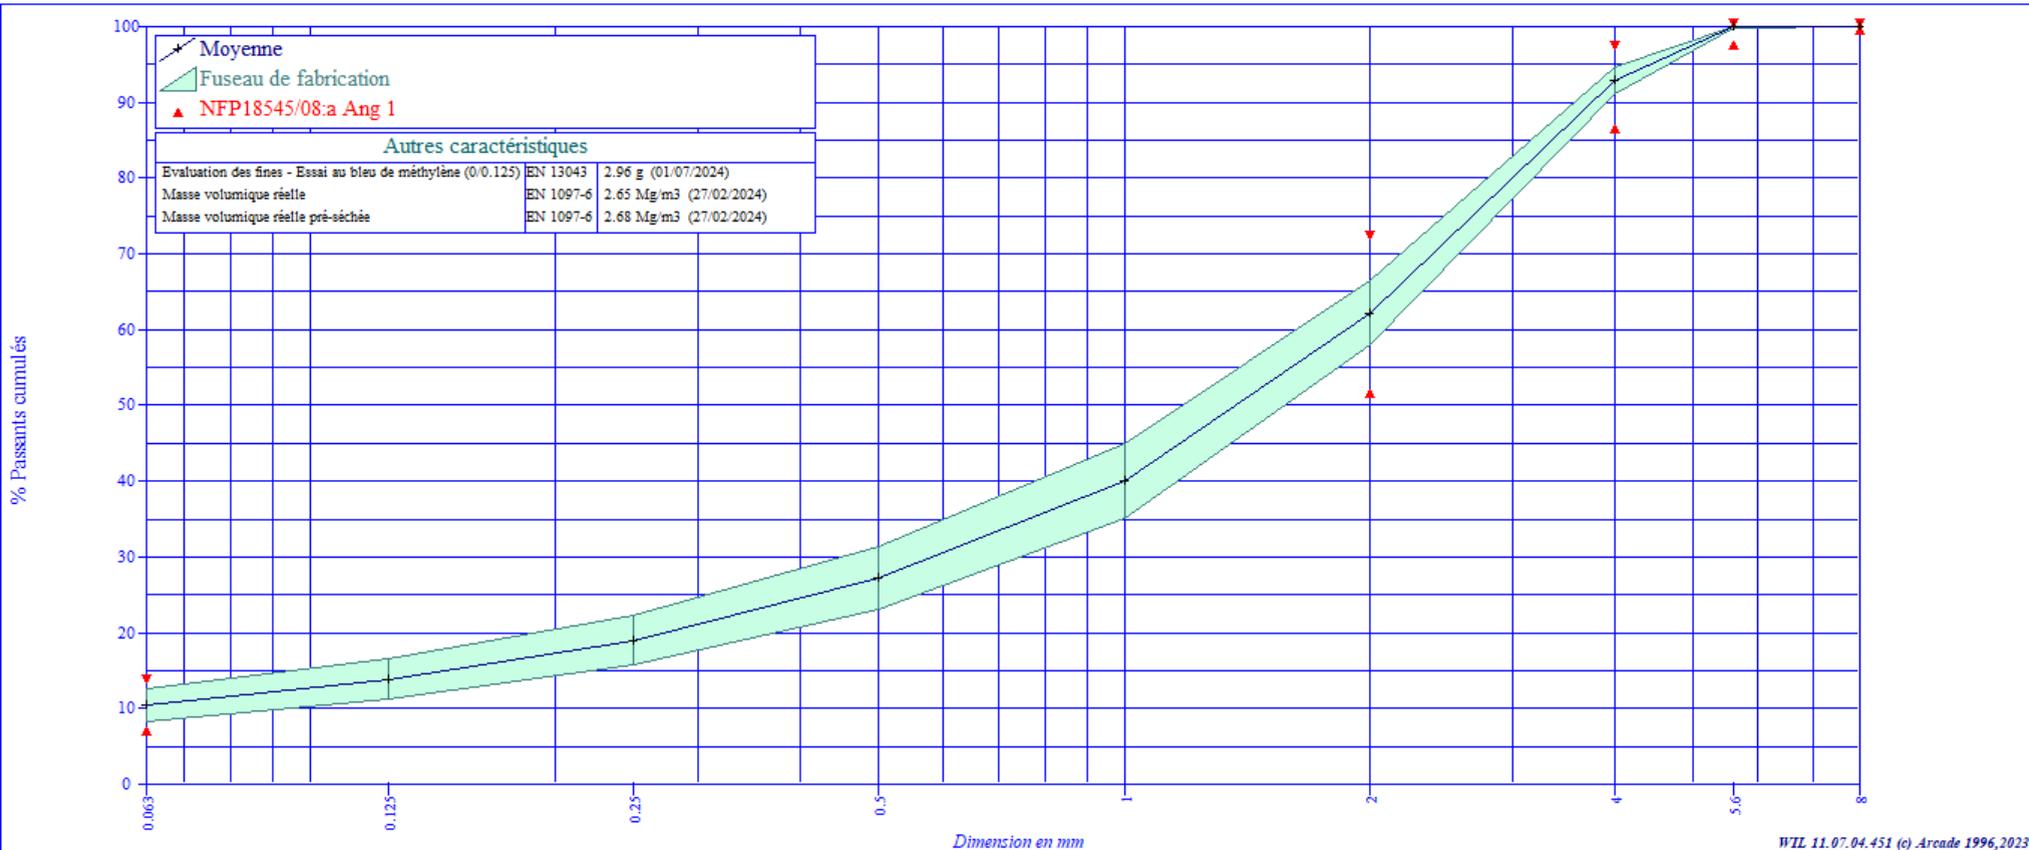

BERGERON Marianne