

Granulats : Grave 0/11.2 Semi Concassée Lavée

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Semi-Concassé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS

102 Route de Lyon BP 16


38510 MORESTEL

Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme										Catégorie
0 11.2		Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139										A
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	D	1.4D	2D
		11.2	16	22.4	SE(10)							
V.S.S.+U		11.0					64		93	99	100	
V.S.S.		10.0					60		90	97	100	
V.S.I.		0.0					20		50	87	98	100
V.S.I.-U		0.0					16		47	85	97	

Partie informative												
Résultats de production												
du 03/12/24 au 25/06/25												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	22.4	SE(10)
Maximum	2.8	8	18	34	43	53	64	78	97	100	100	88
Xf+1.25xEcart-types	2.4	6	14	33	42	52	62	72	97	100	100	86
Moyenne Xf	1.7	4	10	27	37	47	56	65	95	100	100	80
Xf-1.25xEcart-types	1.1	2	6	22	32	41	50	58	92	100	100	74
Minimum	1.0	3	6	21	30	39	48	57	90	100	100	70
Ecart-type	0.52	1.4	3.1	4.2	4.1	4.2	4.8	5.7	1.7	0.0	0.0	5.0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

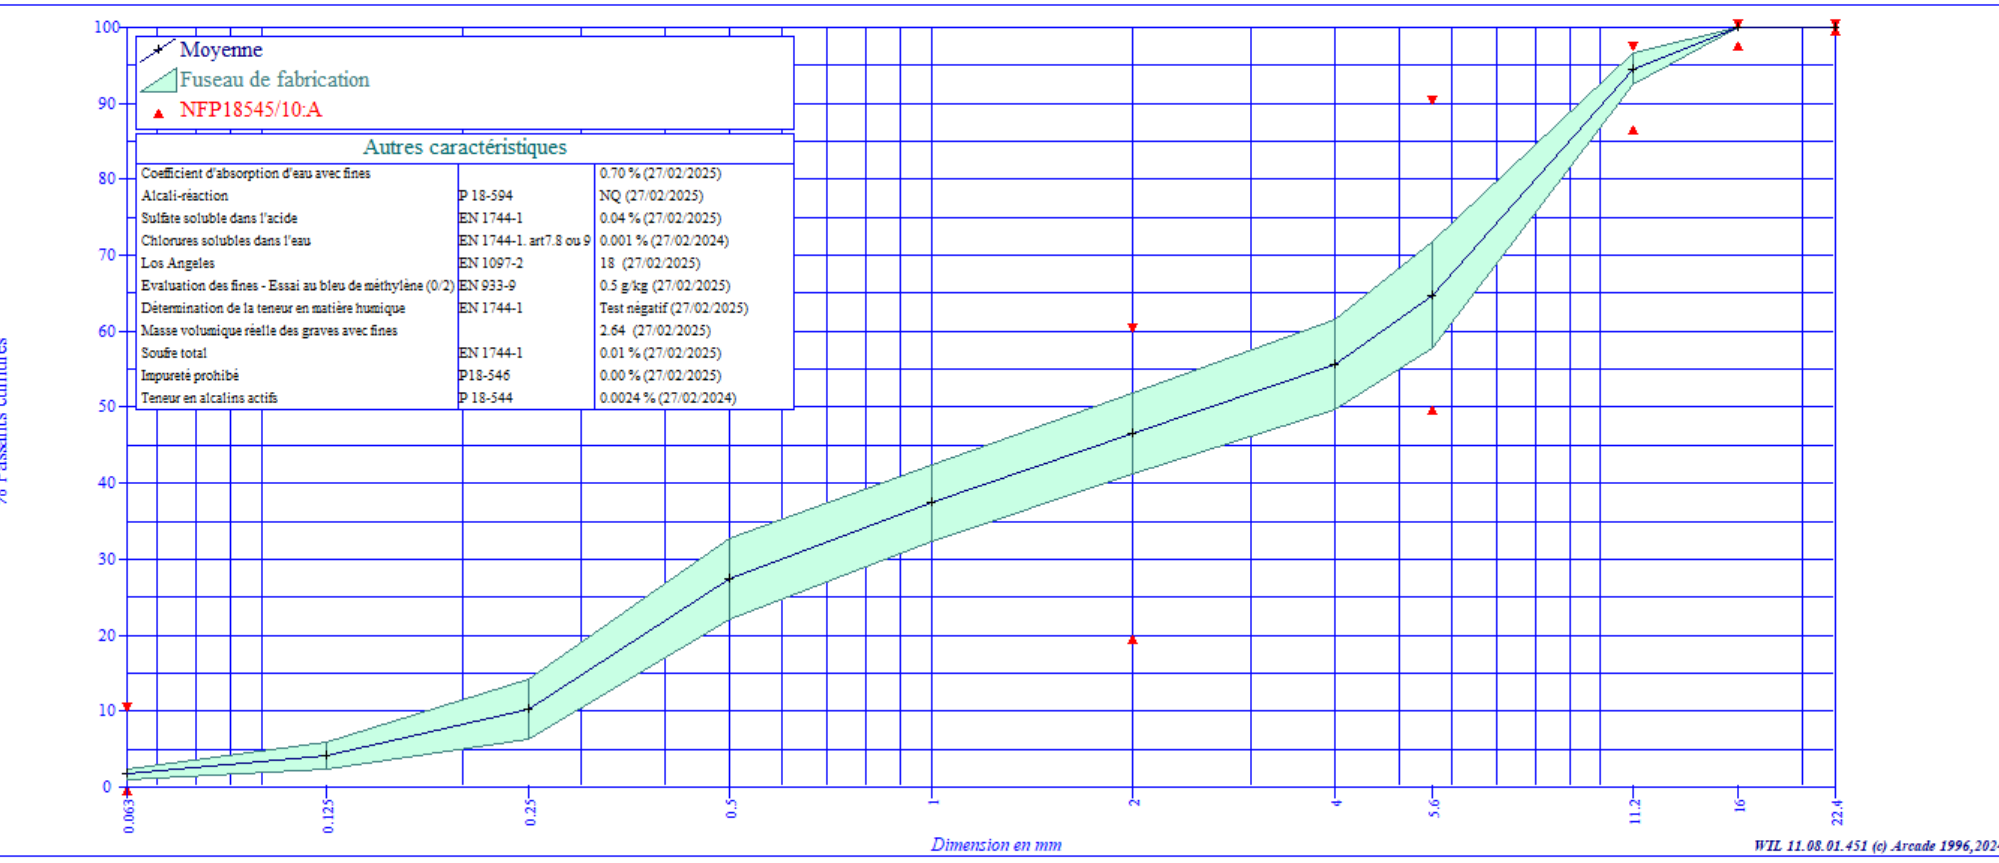

BERGERON Marianne

