

Granulats : Gravillon 10/14 Concassé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B II Ang 1


	0.5	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	MBF	Cg
V.S.S.+U		6	20	100	100		1.3			
V.S.S.		5	15	95	100		1.0	20.0	10.00	
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

Partie informative

Résultats de production

du 06/01/25 au 23/06/25

	0.5	5	10	14	20	28	f	FI	MBF	Cg
Maximum	0	1	19	94	100	100	0.3	8.6		C95/1
Xf+1.25xEcart-types	0	1	18	93	100	100				
Moyenne Xf	0	1	14	90	100	100	0.1	5.7	3.30	C95/1
Xf-1.25xEcart-types	0	0	11	87	100	100				
Minimum	0	0	9	85	100	100	0.0	3.4		C95/1
Ecart-type	0.1	0.2	3.0	2.3	0.0	0.0	0.10	1.70		0.000
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	14	6	1	6

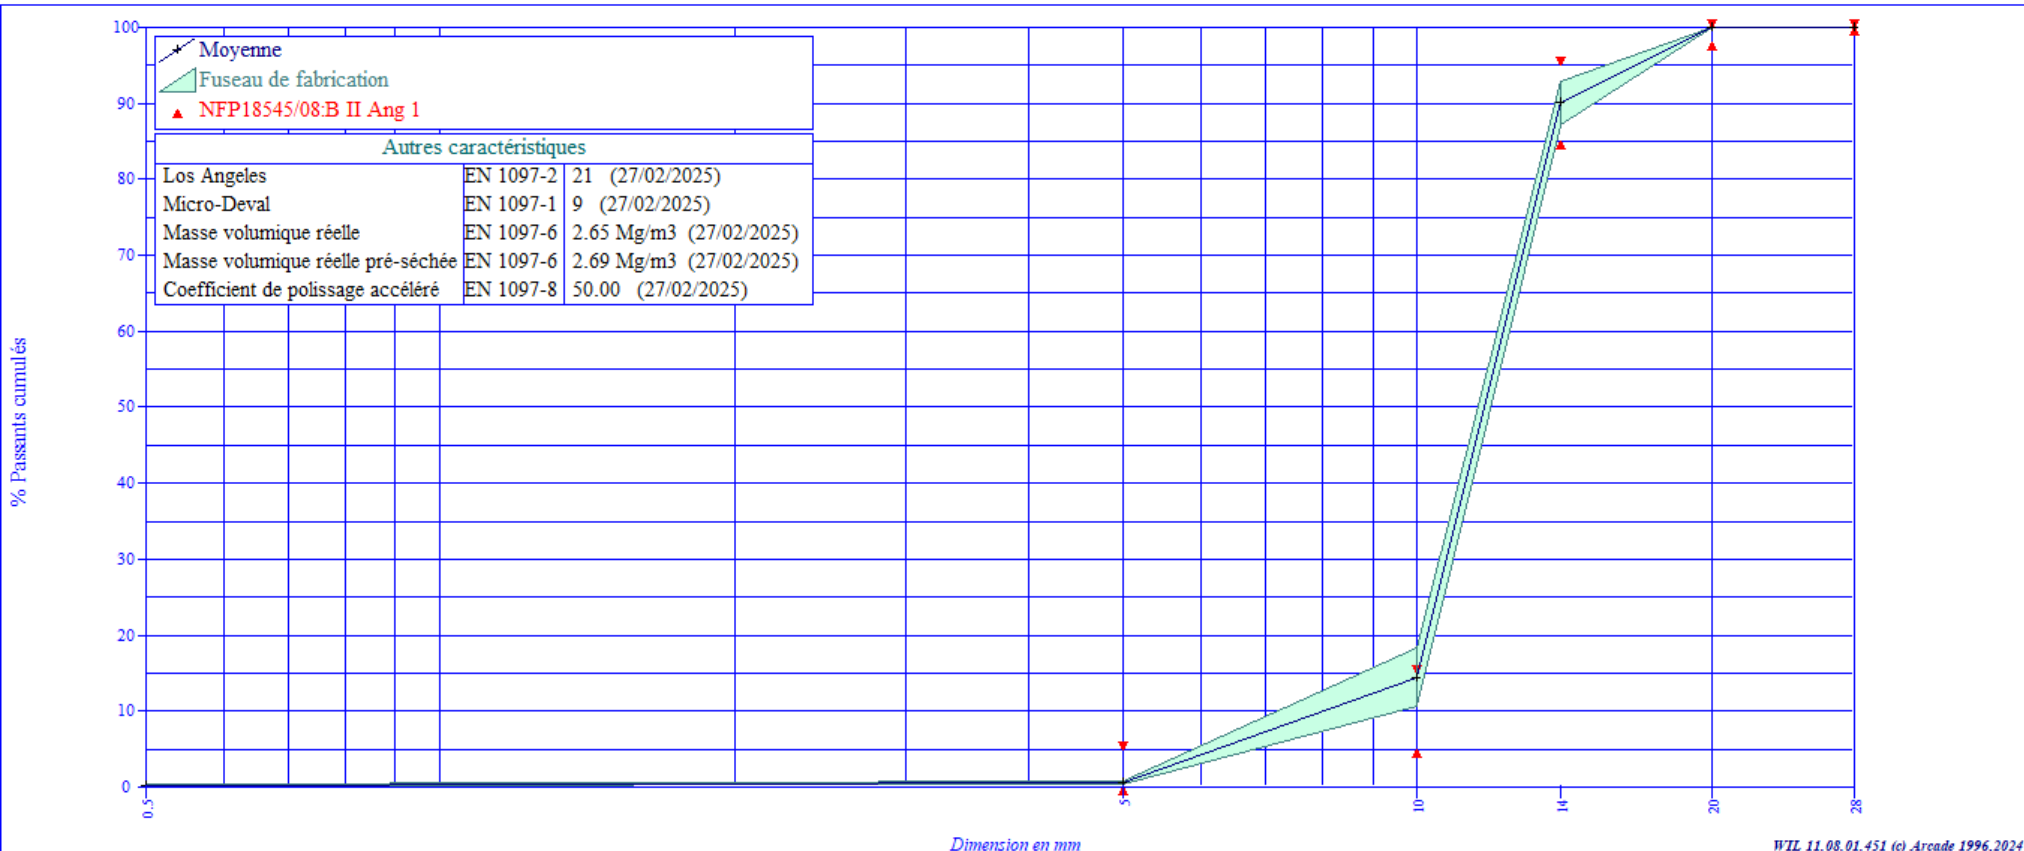

BERGERON Marianne

[Signature]