

Granulats : Sable 0/2 Roulé Lavé (D1,4)
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 2

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie


Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
							2	2.8	4			
V.S.S.+U	10.0		65		100	99	100			2.21		
V.S.S.	10.0		63		97	97	100			2.06	1.50	
V.S.I.	0.0		13		57	87	95	100	100	1.46		65
V.S.I.-U	0.0		11		54	85	93	99		1.31		

Partie informative
Résultats de production

du 12/03/25 au 26/06/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	2.8	4	FM	MB	SE(10)
Maximum	8.8	25	48	98	98	99	100	100	100	2.20		82
Xf+1.25xEcart-types	5.0	20	48	89	97	99	100	100	100	1.95		78
Moyenne Xf	3.6	15	38	80	94	98	100	100	100	1.72	0.5 g/kg	74
Xf-1.25xEcart-types	2.2	10	29	72	91	97	100	100	100	1.49		71
Minimum	2.1	4	17	63	87	95	99	100	100	1.37		71
Ecart-type	1.12	3.7	7.8	6.8	2.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.180		3.0
Nombre de résultats	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1	15

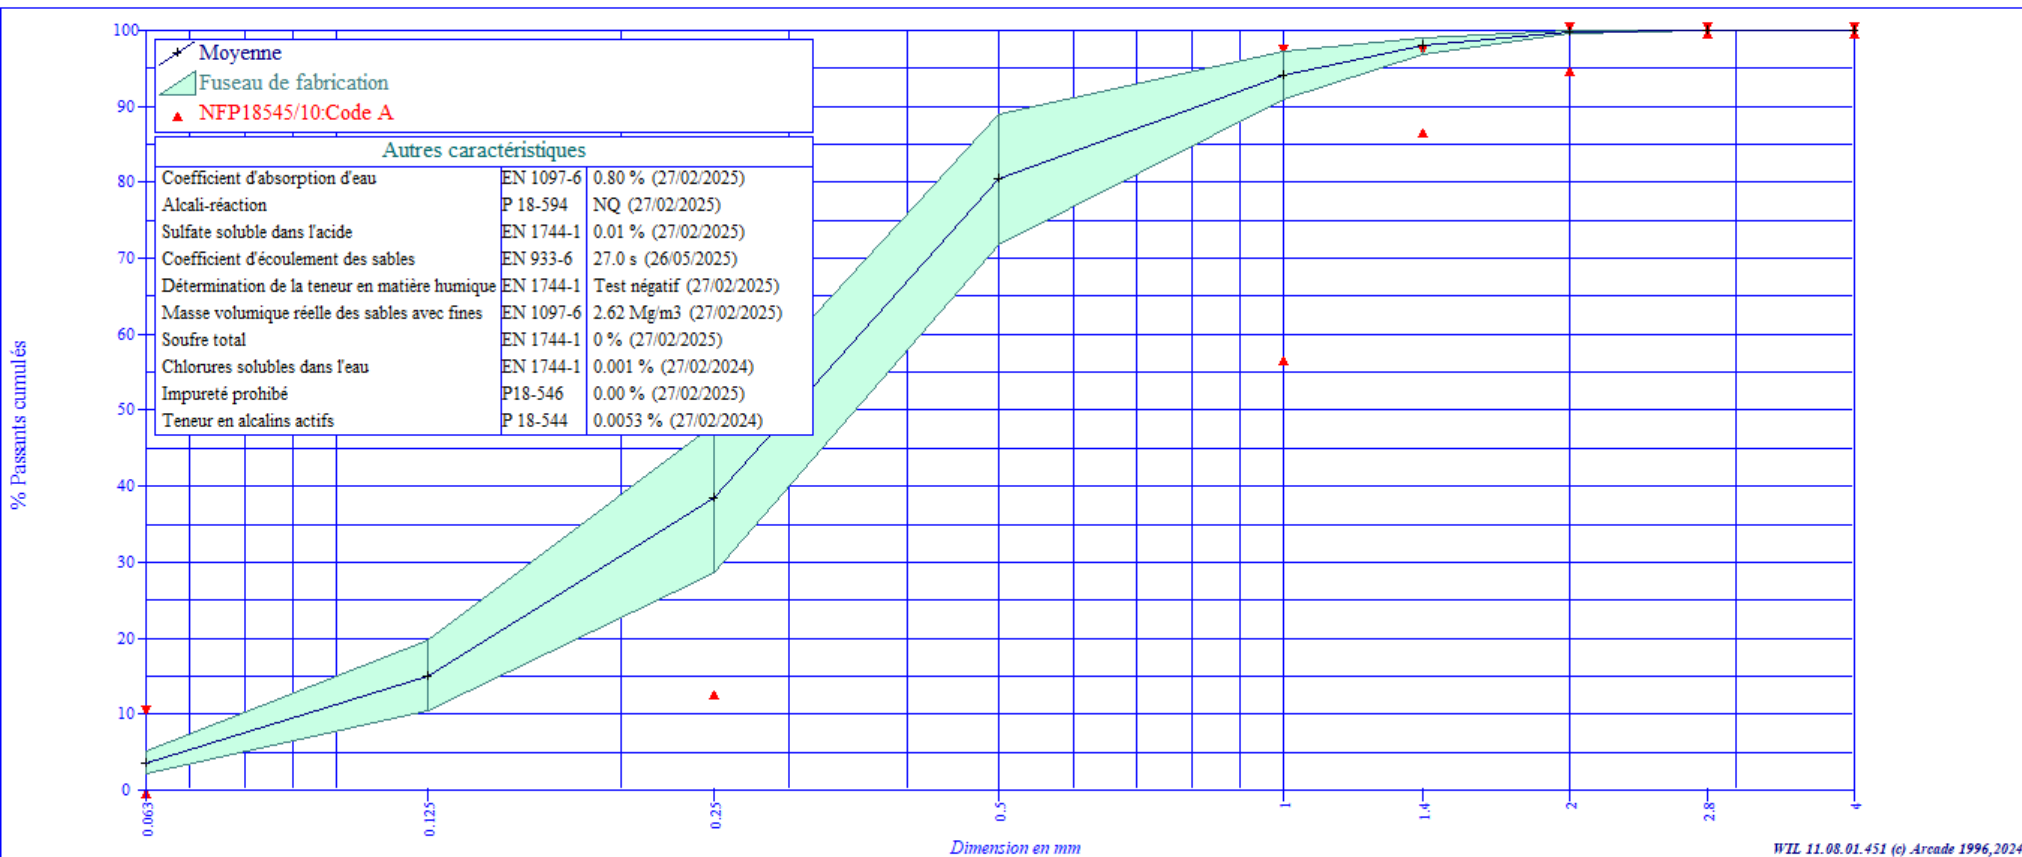

BERGERON Marianne

[Signature]