

Granulats : Sable 0/4 Roulé Lavé 100 PAL
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	8.0		42		79		99	100		3.42		
V.S.S.	7.0		41		77		97	100		3.27	1.50	
V.S.I.	1.0		1		37		87	95	100	2.67		65
V.S.I.-U	0.0		0		35		85	94		2.52		60

Partie informative

Résultats de production

du 20/03/25 au 23/06/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	3.8	13	28	57	70	84	97	100	100	3.41		88
Xf+1.25xEcart-types	3.2	9	21	49	66	83	97	100	100	3.47		
Moyenne Xf	2.1	6	14	40	57	75	94	100	100	3.14	0.5 g/kg	79
Xf-1.25xEcart-types	1.1	2	8	31	47	67	91	100	100	2.82		
Minimum	0.8	2	8	28	47	64	91	100	100	2.53		70
Ecart-type	0.82	2.6	5.3	7.4	7.4	6.4	2.2	0.1	0.0	0.260		6.0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1	10

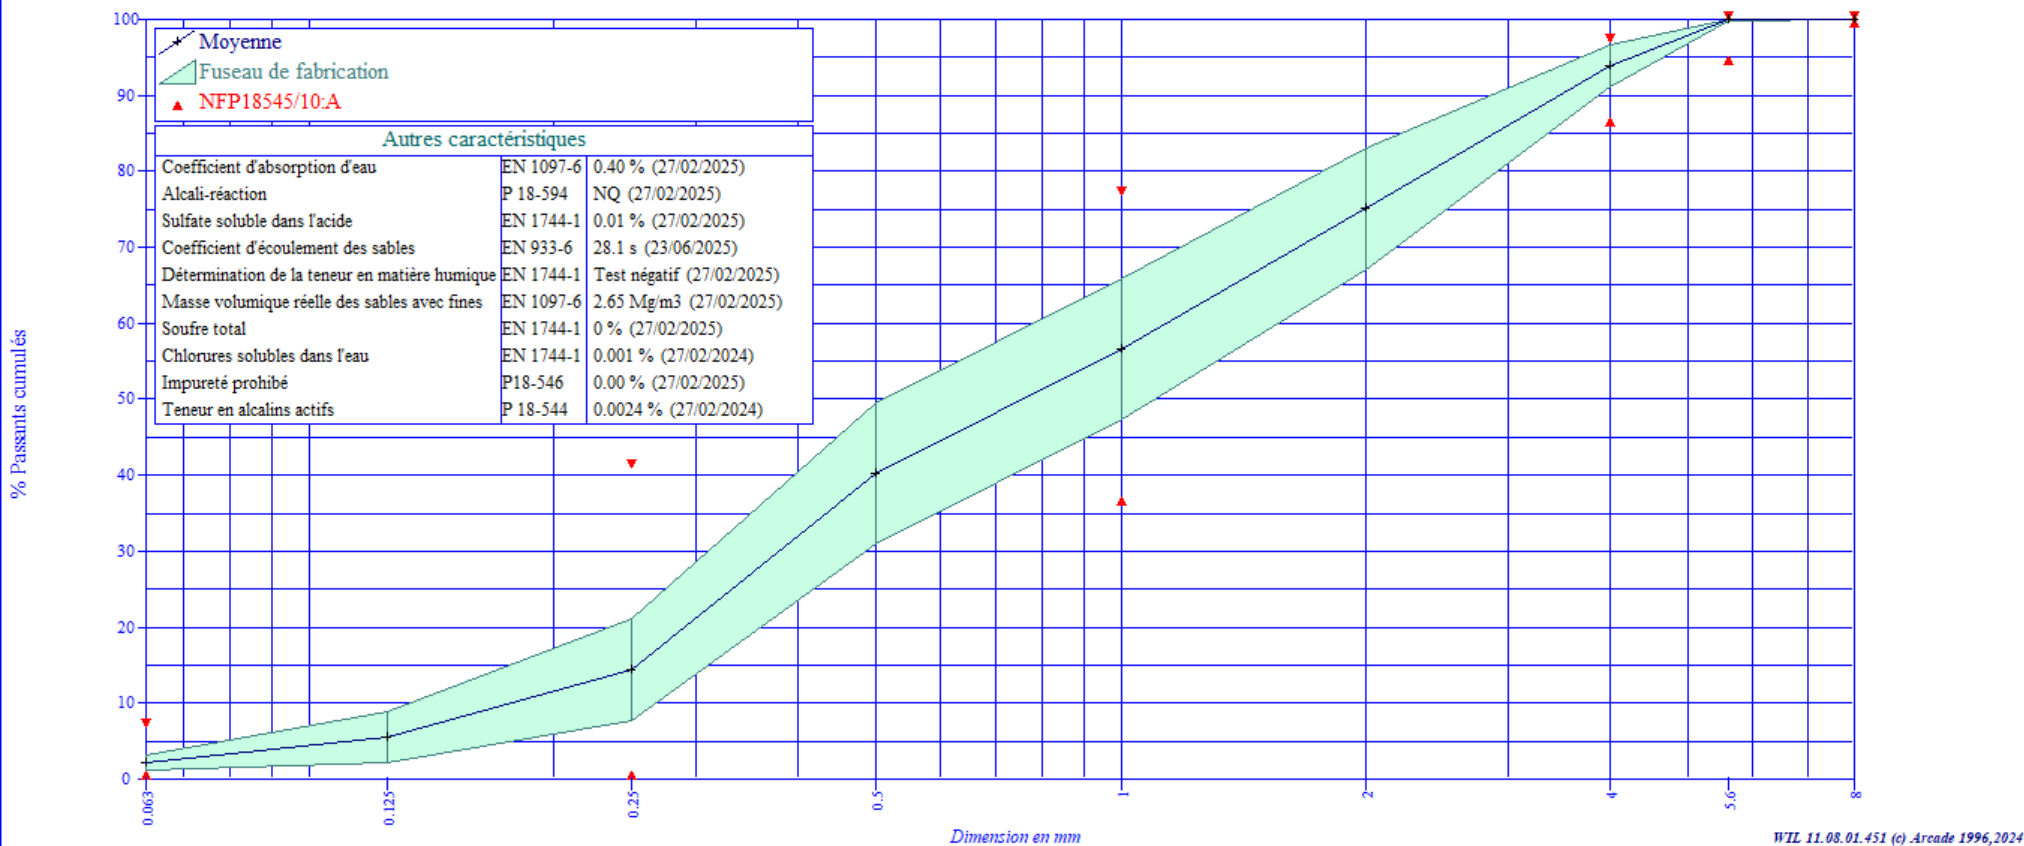

BERGERON Marianne

[Signature]