

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Grave 0/20 Mixte Conc Calcaire**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 20** Norme **NF P18-545 - Article 7 Code D IV b**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40	SE(10) (%)	FI (%)
Vss + u	14		48					86	100	100	100	100	35
Vss	12		46					83	99	100	100	100	35
Vsi	6		6					63	89	98	100	45	0
Vsi - u	4		4					60	87	97	100	40	0
sf Max													

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40	SE(10) (%)	FI (%)
Nbr. val	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	5
Maxi	11.6	14.7	19.5	27.0	38.8	56.0	74.6	85.0	99.0	100.0	100.0	70	11
XF + 1.25 sf	10.6	12.5	16.3	21.4	29.9	43.1	59.6	80.7	98.4	100.0	100.0	69	12
XF	8.5	9.7	12.4	16.1	22.3	32.3	46.0	72.1	95.3	100.0	100.0	64	10
XF - 1.25 sf	6.4	6.9	8.6	10.8	14.7	21.5	32.4	63.5	92.2	100.0	100.0	59	8
Mini	6.0	4.9	6.3	8.4	11.6	17.6	27.4	64.4	90.0	100.0	100.0	54	8
sf	1.71	2.26	3.08	4.24	6.08	8.60	10.86	6.90	2.48	0.00	0.00	4.23	1.32

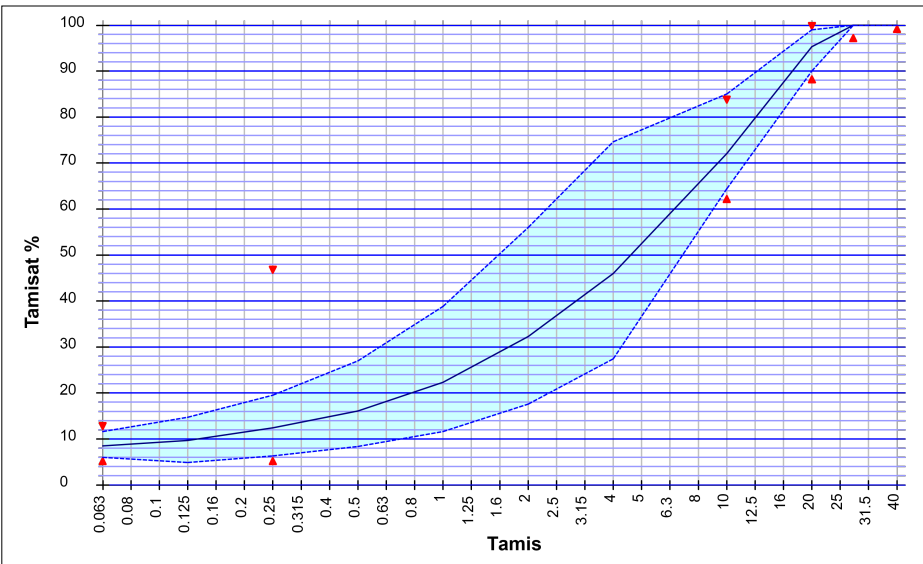

Essai(s) complémentaire(s)

Coefficient d'absorption d'eau

WA24 NF EN 1097-6 27/02/2025 1.8 %

Masse volumique réelle séchée à l'étuve

Prd NF EN 1097-6 27/02/2025 2.58 Mg/m³

Valeur de bleu sur le 0/2mm

MB NF EN 933-9 10/09/2025 0.8 g/Kg

Gel-dégel - Perte de masse

F NF EN 1367-1 27/02/2025 0.5 %

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)

LA NF EN 1097-2 30/07/2025 24

Micro Deval (à l'état humide)

MDE NF EN 1097-1 30/07/2025 20

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

