

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Grave 0/11.2 Roulée Lavée**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Roulé Lavé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 11.2** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2 5.6	D 11.2	1.4 D 16	2 D 22.4	MB (g/Kg)
Vss + u	11					64		93	100	100	100	1.5
Vss	10					60		90	99	100	100	1.5
Vsi	0					20		50	89	98	100	0
Vsi - u	0					16		47	87	97	100	0
sf Max									2			

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2 5.6	D 11.2	1.4 D 16	2 D 22.4	MB (g/Kg)
Nbr. val	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	9
Maxi	3.0	8.7	16.5	32.0	43.6	54.3	64.0	70.6	98.5	100.0	100.0	0.5
XF + 1.25 sf	2.4	6.6	14.1	31.0	41.6	51.7	62.5	70.2	97.7	100.0	100.0	0.6
XF	1.6	4.3	10.3	26.0	35.8	45.1	54.9	63.6	95.7	100.0	100.0	0.5
XF - 1.25 sf	0.8	2.1	6.5	21.0	30.0	38.5	47.3	57.0	93.8	100.0	100.0	0.4
Mini	0.5	1.6	5.3	18.1	26.4	33.5	41.3	51.9	93.2	100.0	100.0	0.2
sf	0.62	1.80	3.04	3.98	4.64	5.29	6.07	5.29	1.56	0.00	0.00	0.11

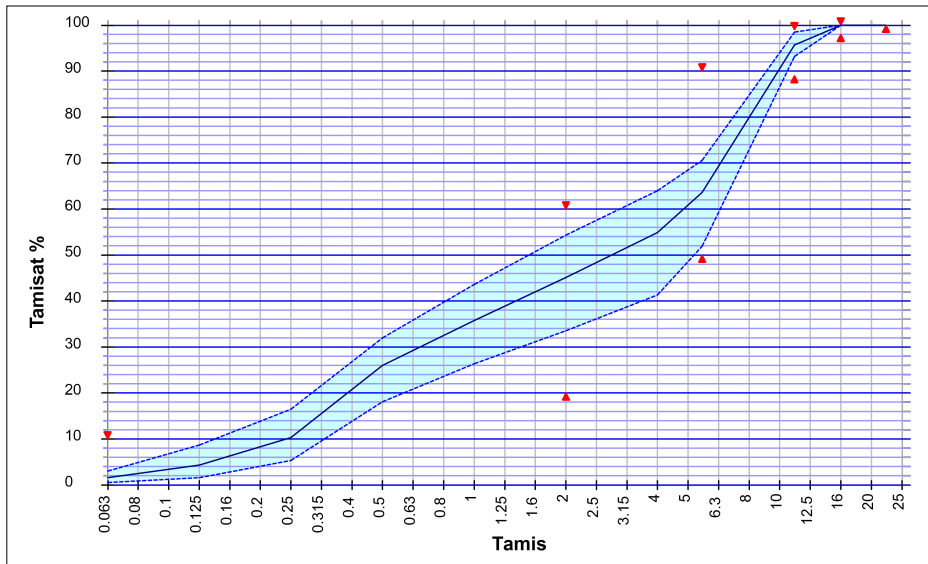

Essai(s) complémentaire(s)

Coefficient d'absorption d'eau avec fines (graves)

Ab0/D NF EN 1097-6 10/03/2026 0.7 %

Bilan des Alcalins

Na2O eq EXTERNE 10/03/2026 0.0042 %

Classification vis à vis de l'alcali réaction

Alcali réaction FD P 18-542 10/03/2026 NQ

Los Angeles (Résistance à la fragmentation)

LA NF EN 1097-2 10/03/2026 18

Teneur en chlorures solubles dans l'eau

Cl EXTERNE 10/03/2026 0.000 %

Teneur en matières humiques

Mh NF EN 1744-1+A1 10/03/2026 Test négatif

Teneur en soufre total

S NF EN 1744-1+A1 10/03/2026 0.000 %

Teneur en sulfates solubles dans l'acide

AS NF EN 1744-1+A1 10/03/2026 0.010 %

Impuretés prohibées

ImP XP P18-546 10/03/2026 0.00 %

Masse volumique réelle (graves)

MVR 0/D NF EN 1097-6 &8 ET ANNEXE F 10/03/2026 2.65 Mg/m³

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

