

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 10/14 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 14** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Vss + u	6	25	100	100	100	4.6	20	10
Vss	5	20	95	100	100	4	20	10
Vsi	0	5	80	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	75	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/10/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Nbr. val	18	18	18	18	18	18	5	1
Maxi	4.9	19.9	91.2	100.0	100.0	0.8	14	3.3
XF + 1.25 sf	2.5	20.8	89.5	100.0	100.0	0.5	13	3.3
XF	1.3	17.0	86.1	100.0	100.0	0.3	9	3.3
XF - 1.25 sf	0.1	13.2	82.7	99.8	100.0	0.1	5	3.3
Mini	0.6	10.3	81.4	99.4	100.0	0.1	5	3.3
sf	0.98	3.06	2.69	0.14	0.00	0.18	3.43	0.00

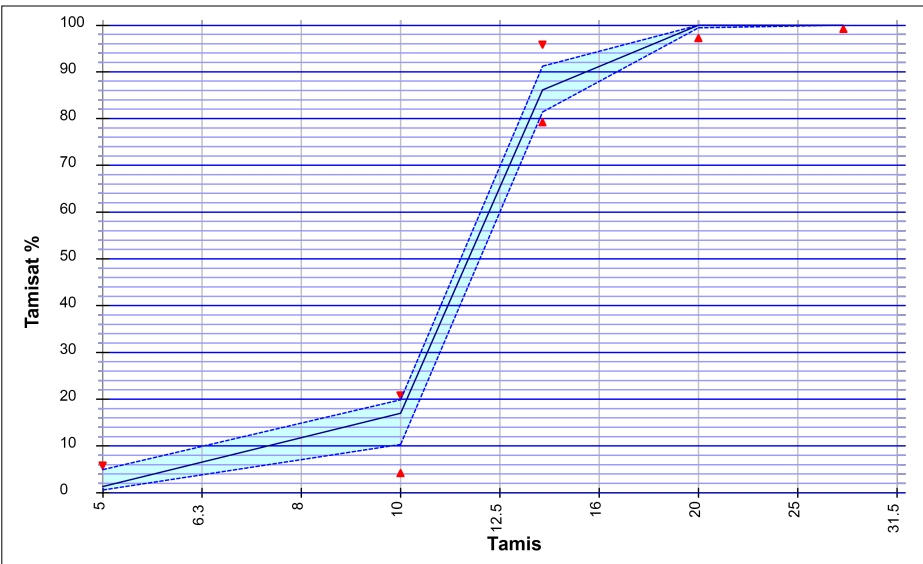

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0002 %
Arg	XP P18-546	10/03/2026	0.0 %
WA24	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.6 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	20
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m³
Cl	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

