

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 10/20 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 20** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 5	d 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Vss + u	6	20	100	100	100	4.6	20	10
Vss	5	15	95	100	100	4	20	10
Vsi	0	0	80	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	75	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	d/2 5	d 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	1	1
Maxi	3.2	14.7	91.0	100.0	100.0	1.1	7	3.3
XF + 1.25 sf	2.0	10.7	87.2	100.0	100.0	0.9	7	3.3
XF	1.2	6.5	82.7	100.0	100.0	0.7	7	3.3
XF - 1.25 sf	0.4	2.3	78.2	100.0	100.0	0.5	7	3.3
Mini	0.6	1.9	80.0	100.0	100.0	0.5	7	3.3
sf	0.65	3.33	3.63	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00

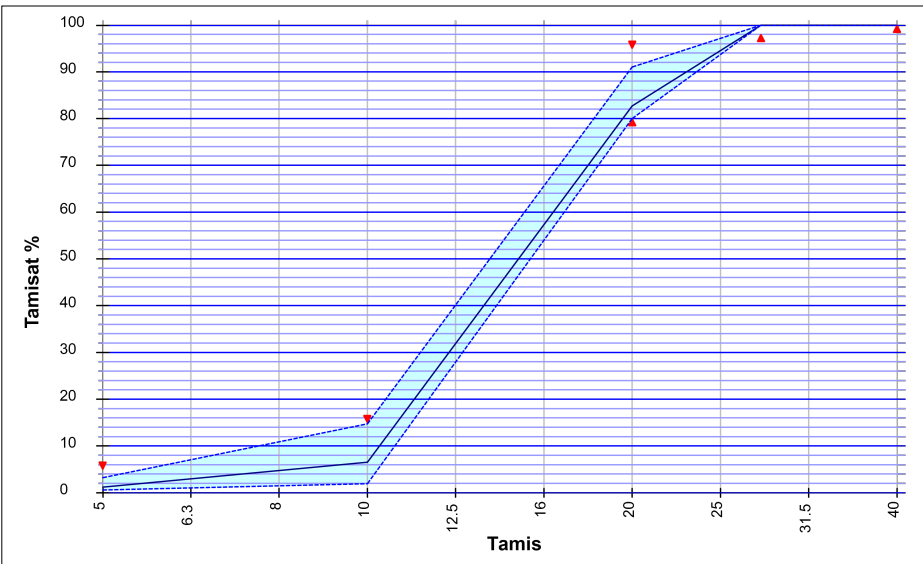

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0002 %
Arg	XP P18-546	10/03/2026	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
WA24	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.6 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	18
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m³
Cl	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

