

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**

Date d'émission 01/07/2026  
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/6.3 Concassé**  
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code B III Ang 1**

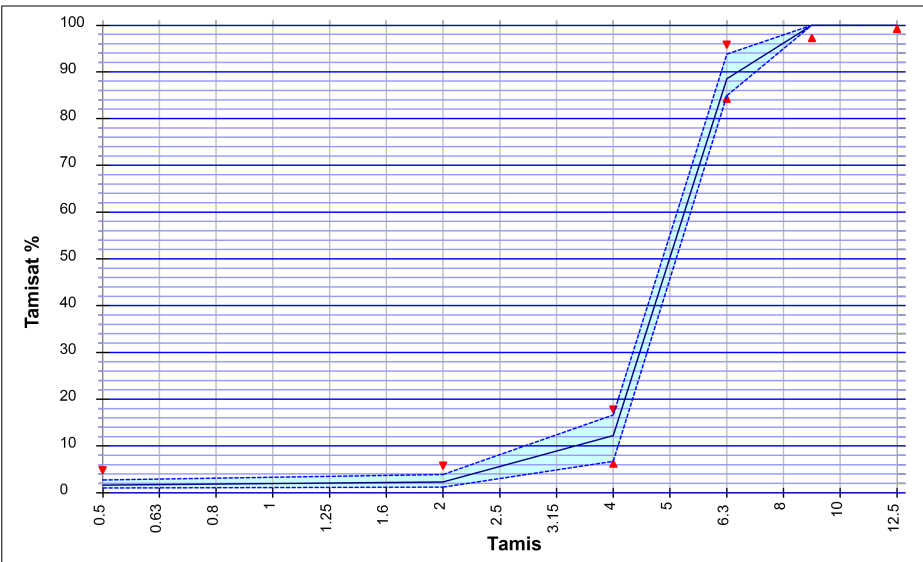
|         | 0.5 | d/2<br>2 | d<br>4 | D<br>6.3 | 1.4 D<br>9 | 2 D<br>12.5 | f<br>(%) | FI<br>(%) | MBf<br>(g/Kg) | Ctc<br>(%) | Cc<br>(%) | Ctr<br>(%) |
|---------|-----|----------|--------|----------|------------|-------------|----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|
| Vss + u | 4.5 | 6        | 22     | 100      | 100        | 100         | 2.6      | 30        | 10            | 100        | 100       | 1          |
| Vss     | 4   | 5        | 17     | 95       | 100        | 100         | 2        | 30        | 10            | 100        | 100       | 1          |
| Vsi     | 0   | 0        | 7      | 85       | 98         | 100         | 0        | 0         | 0             | 30         | 95        | 0          |
| Vsi - u | 0   | 0        | 2      | 80       | 97         | 100         | 0        | 0         | 0             | 30         | 95        | 0          |
| sf Max  |     |          |        |          |            |             |          |           |               |            |           |            |

**Partie informative**

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

|              | 0.5        | d/2<br>2   | d<br>4      | D<br>6.3    | 1.4 D<br>9   | 2 D<br>12.5  | f<br>(%)   | FI<br>(%) | MBf<br>(g/Kg) | Ctc<br>(%) | Cc<br>(%)  | Ctr<br>(%) |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| Nbr. val     | 17         | 17         | 17          | 17          | 17           | 17           | 17         | 7         | 1             | 6          | 6          | 6          |
| Maxi         | 2.7        | 3.9        | 16.6        | 93.8        | 100.0        | 100.0        | 1.5        | 18        | 3.3           | 98         | 100        | 0          |
| XF + 1.25 sf | 2.1        | 3.3        | 16.0        | 91.9        | 100.0        | 100.0        | 1.5        | 18        | 3.3           | 98         | 100        | 0          |
| XF           | <b>1.6</b> | <b>2.3</b> | <b>12.2</b> | <b>88.5</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>1.2</b> | <b>14</b> | <b>3.3</b>    | <b>85</b>  | <b>100</b> | <b>0</b>   |
| XF - 1.25 sf | 1.1        | 1.3        | 8.4         | 85.1        | 100.0        | 100.0        | 0.9        | 10        | 3.3           | 72         | 100        | 0          |
| Mini         | 1.0        | 1.2        | 6.7         | 84.9        | 100.0        | 100.0        | 0.8        | 9         | 3.3           | 71         | 100        | 0          |
| sf           | 0.41       | 0.77       | 3.04        | 2.75        | 0.00         | 0.00         | 0.25       | 2.89      | 0.00          | 10.39      | 0.00       | 0.00       |


**Essai(s) complémentaire(s)**

|     |              |            |            |
|-----|--------------|------------|------------|
| PSV | NF EN 1097-8 | 13/01/2026 | 50         |
| LA  | NF EN 1097-2 | 10/03/2026 | 20         |
| Pp  | NF EN 1097-6 | 27/02/2025 | 2.69 Mg/m³ |
| Prd | NF EN 1097-6 | 10/03/2026 | 2.64 Mg/m³ |
| MDE | NF EN 1097-1 | 10/03/2026 | 9          |

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne  
Responsable QSE

